



시험성적서

- 성적서 번호 : CT24-003824K
- 의뢰자
 - 업체명 : 한일시멘트(주)평택공장
 - 주소 : 충청남도 당진시 신평면 당진항만로 5
- 시험기간 : 2024년 01월 09일 ~ 2024년 02월 23일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시료명 : 플라이애시(2종)
- 시험방법
 - (1) KS L 5405:2023

확인	작성자명 조우현		기술책임자명 이봉춘	
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2024년 02월 23일



한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 ☎ (043)718-9025

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

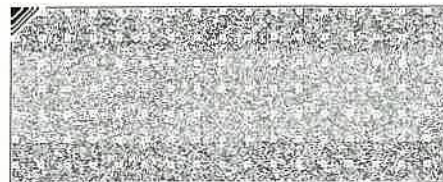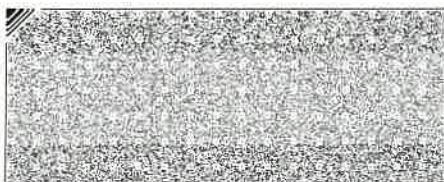

시험성적서

성적서번호 : CT24-003824K

7. 시험결과

1) 플라이애시(2종)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
밀도	g/cm ³	(1)	2.34	(20 ± 2) °C, (65 ± 10) % R.H.	A
분말도(비표면적)	cm ² /g	(1)	4 280		
활성도 지수(재령 28일)	%	(1)	82		
플로깅 비	%	(1)	100		
강열 감량	%	(1)	0.6	-	
수분	%	(1)	0.1		
이산화규소	%	(1)	49.0		
MgO	%	(1)	0.4		
총 인산염	%	(1)	0.1		
수용성 인산염	mg/kg	(1)	66.8		
영화물	%	(1)	0.01		
총 알칼리	%	(1)	0.3		

※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

— 끝 —

